

DATENBLATT

Artikelnummer:

85SYNB12 (12,5 mm)

85SYNB25 (25 mm)

Produkteigenschaften


| | |
|----------------------------|---|
| Werkstoff | geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) |
| Farbe | rot |
| Standard-Lieferform | Dicke: 12,5 mm / 25 mm Rolle: 1,5 m breit, 5,0 m lang Streifen: bis 1,5 m breit, bis 5,0 m lang |

Andere Abmessungen sowie Stanzteile und Formteile auf Anfrage.

| Einsatzbereich | Druckbelastung | Verformung |
|--|---|------------|
| | formfaktorabhängig, die angegebenen Werte gelten für Formfaktor 3 | |
| Statischer Einsatzbereich (statische Lasten) | bis 0,075 N/mm ² | ca. 8 % |
| Dynamischer Einsatzbereich (statische und dynamische Lasten) | bis 0,120 N/mm ² | ca. 18 % |
| Lastspitzen (seltene, kurzzeitige Lasten) | bis 2,0 N/mm ² | ca. 70 % |

Sylodyn® Typenübersicht

Statischer Einsatzbereich

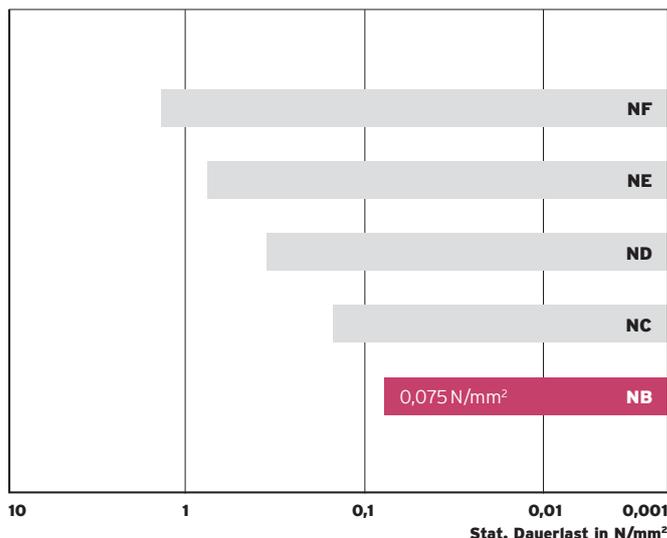

| Werkstoffeigenschaften | | Prüfverfahren | Anmerkungen |
|--|-------------------------|---------------------------------|---|
| Mechanischer Verlustfaktor | 0,07 | DIN 53513 ¹ | temperatur-, frequenz-, pressungs- und amplitudenabhängig |
| Rückprallelastizität | 70 % | EN ISO 8307 ¹ | |
| Stauchhärte ³ | 0,09 N/mm ² | EN ISO 844 ¹ | bei 10 % Stauchung, 3. Belastungszyklus |
| Druckverformungsrest ² | < 5 % | EN ISO 1856 ¹ | 50% Verformung, 23 °C, 72 h, 30 min nach Entlastung |
| Statischer Elastizitätsmodul ³ | 0,75 N/mm ² | | bei einer Pressung von 0,075 N/mm ² |
| Dynamischer Elastizitätsmodul ³ | 0,85 N/mm ² | DIN 53513 ¹ | bei einer Pressung von 0,075 N/mm ² , 10 Hz |
| Statischer Schubmodul | 0,12 N/mm ² | DIN ISO 1827 ¹ | bei einer Vorspannung von 0,075 N/mm ² |
| Dynamischer Schubmodul | 0,17 N/mm ² | DIN ISO 1827 ¹ | bei einer Vorspannung von 0,075 N/mm ² , 10 Hz |
| Min. Bruchspannung Zug | 1,00 N/mm ² | EN ISO 527-3/5/500 ¹ | |
| Min. Bruchdehnung Zug | 300 % | EN ISO 527-3/5/500 ¹ | |
| Abrieb ² | ≤ 900 mm ³ | DIN ISO 4649 ¹ | Last 5 N |
| Reibungskoeffizient (Stahl) | 0,7 | EN ISO 8295 ¹ | trocken, Haftreibung |
| Reibungskoeffizient (Beton) | 0,7 | EN ISO 8295 ¹ | trocken, Haftreibung |
| Reibungskoeffizient (Holz) | 0,5 | EN ISO 8295 ¹ | trocken, Haftreibung |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | > 10 ¹⁰ Ω·cm | EN IEC 62631-3-1 ¹ | trocken |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,07 W/(mK) | EN 12667 | |
| Einsatztemperatur | -30 °C bis 70 °C | | kurzzeitig höhere Temperaturen möglich |
| Brandverhalten | Klasse E | EN ISO 11925-2 | normal entflammbar, EN 13501-1 |

¹ Messung / Auswertung in Anlehnung an die jeweilige Norm

² Die Messung erfolgt dichteabhängig mit variierenden Prüfparametern

³ Werte gelten für Formfaktor 3

Federkennlinie

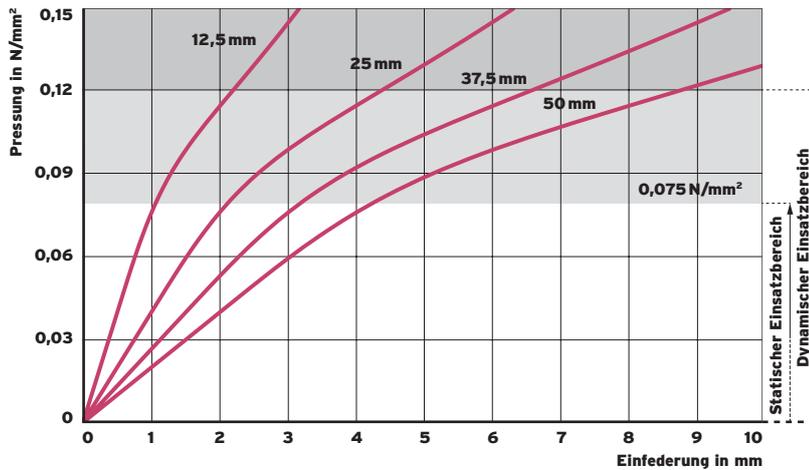


Abb. 1: Quasistatische Federkennlinie für verschiedene Lagerdicken

Quasistatische Federkennlinie mit einer Belastungsgeschwindigkeit von $0,0075 \text{ N/mm}^2/\text{s}$.

Prüfung zwischen ebenen und planparallelen Stahlplatten, Aufzeichnung der 3. Belastung, mit linearisiertem Startbereich nach ISO 844, Prüfung bei Raumtemperatur.

Parameter: Dicke des Syلودyn®-Lagers

Formfaktor 3

Elastizitätsmodul

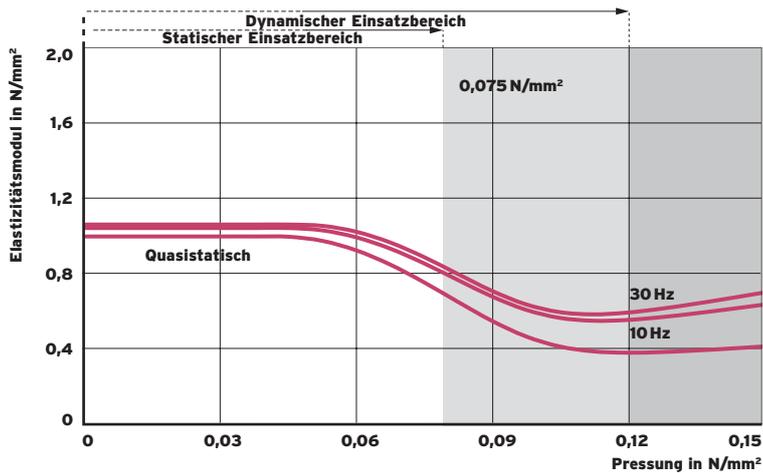


Abb. 2: Belastungsabhängigkeit des statischen und dynamischen Elastizitätsmoduls

Quasistatischer Elastizitätsmodul als Tangentenmodul aus der Federkennlinie. Dynamischer Elastizitätsmodul aus sinusförmiger Anregung mit einer Schwingschnelle von 100 dB_v , re. $5 \cdot 10^{-8} \text{ m/s}$ (entsprechend einer Schwingweite von $0,22 \text{ mm}$ bei 10 Hz und $0,08 \text{ mm}$ bei 30 Hz).

Messung in Anlehnung an DIN 53513

Parameter: Frequenz

Formfaktor 3

Eigenfrequenzen

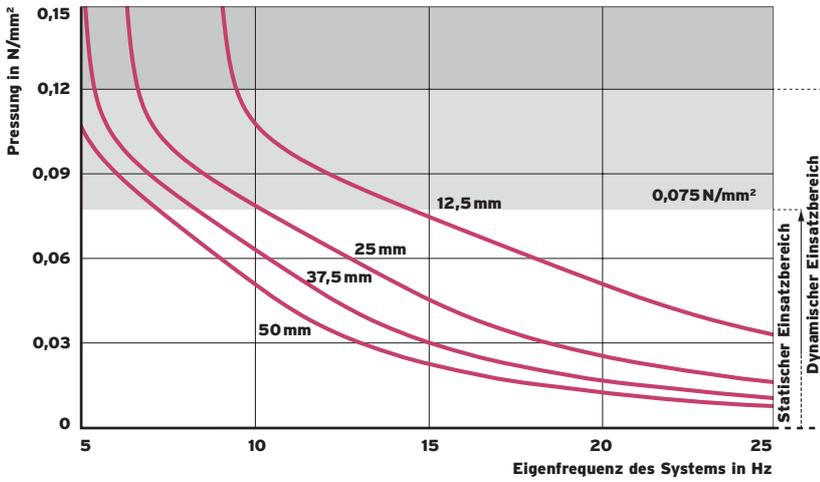


Abb. 3: Eigenfrequenzen für verschiedene Lagerdicken

Eigenfrequenzen eines schwingungsfähigen Systems mit einem Freiheitsgrad, bestehend aus einer starren Masse und einem elastischen Lager aus SyloDYN® NB auf starrem Untergrund.

Parameter: Dicke des SyloDYN®-Lagers

Formfaktor 3

Schwingungsisolation

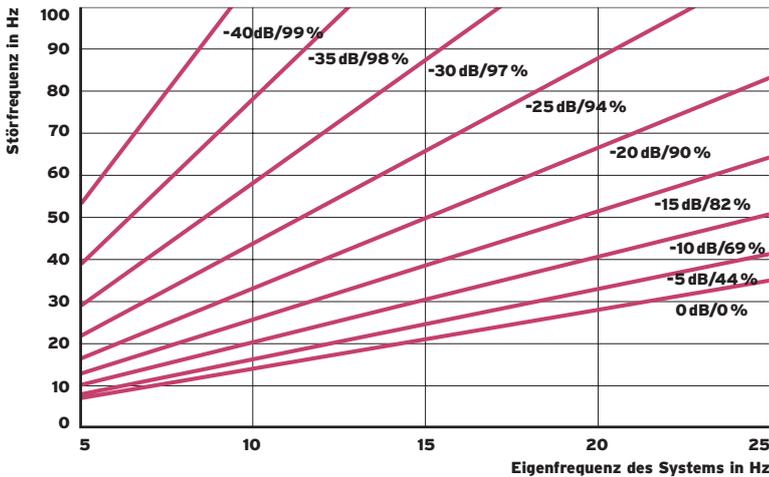


Abb. 4: Übertragungsmaß und Isolierwirkungsgrad

Verminderung der Übertragung mechanischer Schwingungen durch den Einbau einer elastischen Lagerung aus SyloDYN® NB auf starrem Untergrund.

Parameter: Übertragungsmaß in dB, Isolierwirkungsgrad in Prozent

Einfluss des Formfaktors

Die Diagramme geben Werkstoffeigenschaften bei unterschiedlichen Formfaktoren an.

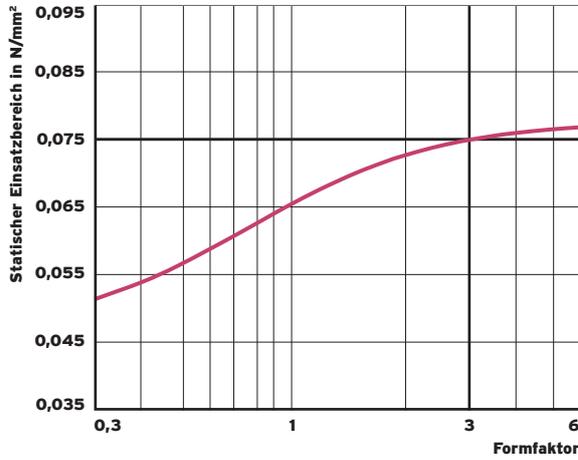


Abb. 5: Statischer Einsatzbereich in Abhängigkeit des Formfaktors

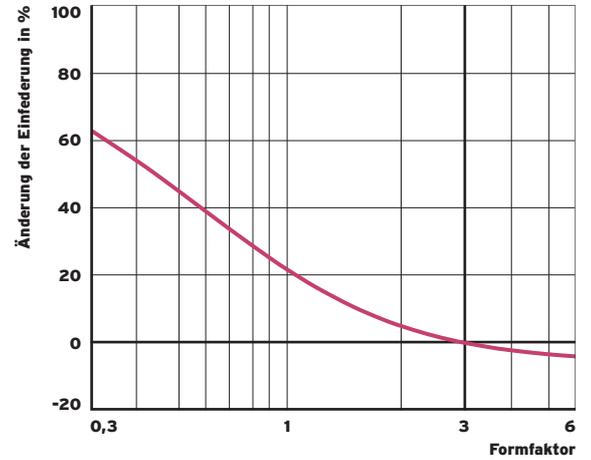


Abb. 6: Einfeldung⁴ bei gleichbleibender Dicke in Abhängigkeit des Formfaktors

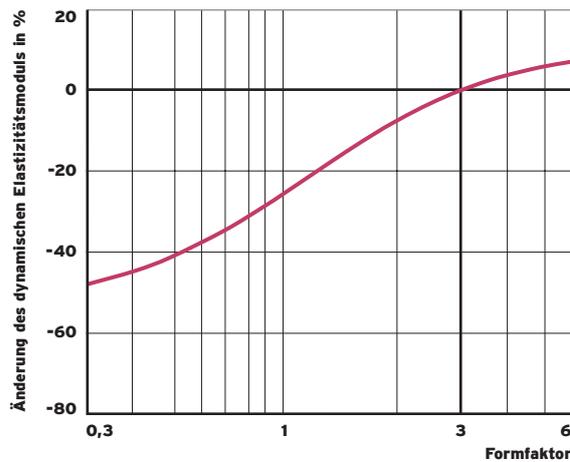


Abb. 7: Dynamischer Elastizitätsmodul⁴ bei 10 Hz in Abhängigkeit des Formfaktors

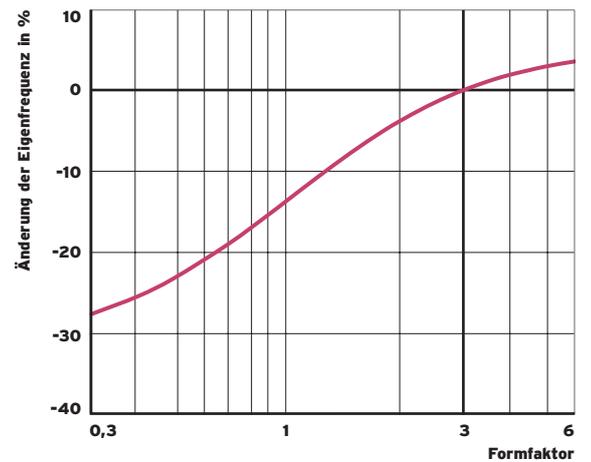


Abb. 8: Eigenfrequenz⁴ bei gleichbleibender Dicke in Abhängigkeit der Formfaktors

⁴ Referenzwerte: Pressung 0,075 N/mm², Formfaktor 3

Werkstoffeigenschaften können über das Online-Berechnungsprogramm FreqCalc ermittelt werden. Zugang über www.getzner.com, Registrierung erforderlich.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie können als Rechen- bzw. Richtwerte herangezogen werden, unterliegen produkt und anwendungsspezifischen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Werkstoffeigenschaften und deren Toleranzen variieren je nach Art der Anwendung und Beanspruchung und sind auf Anfrage bei Getzner erhältlich. Änderungen vorbehalten.

Weitere allgemeine Informationen siehe VDI Richtlinie 2062 sowie Glossar. Weitere Kennwerte auf Anfrage.